



PRODUKTDATABLAD

RETT PÅ GULVET RAPID

- Støvredusert, selvutjevnerende avrettingsmasse.
- Til innendørsbruk.
- Legges i tykkelser fra 5-50 mm.
- Hurtigherdende.



Beskrivelse

Hey'di Rett på Gulvet Rapid er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnerende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey'di Rett på Gulvet Rapid kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Bruksområder

Hey'di Rett på Gulvet Rapid er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med golvbelegg, fliser m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Hey'di Rett på Gulvet Rapid benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey'di Rett på Gulvet Rapid alltid overdekkes med Hey'di K10, Hey'di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +10 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey'di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey'di Spesialprimer Xtra eller som gysing, Hey'di Rett På Gulvet Rapid blandes med en væskeblanding av Hey'di Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kastes ut på underlaget dagen før sparkling.

På sviktende treunderlag skal Hey'di Rett på Gulvet Rapid legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey'di Stålnett. Bruk Hey'di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey'di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetorr, før Hey'di Rett på Gulvet Rapid legges ut.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandedekaret, 3,6 liter vann til 20 kilo Hey'di Rett på Gulvet Rapid. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstil utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey'di Rett på Gulvet Rapid kan også legges ut med sparkelpumpe. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til 3,2 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey'di Express. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.



Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking

Hey'di Rett på Gulvet Rapid kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke 1 døgn. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Beskytt utlagt masse mot uttørring ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke etter vannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

Forbruk



1,7 kilo Hey'di Rett på Gulvet Rapid pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

20 kilo sekk

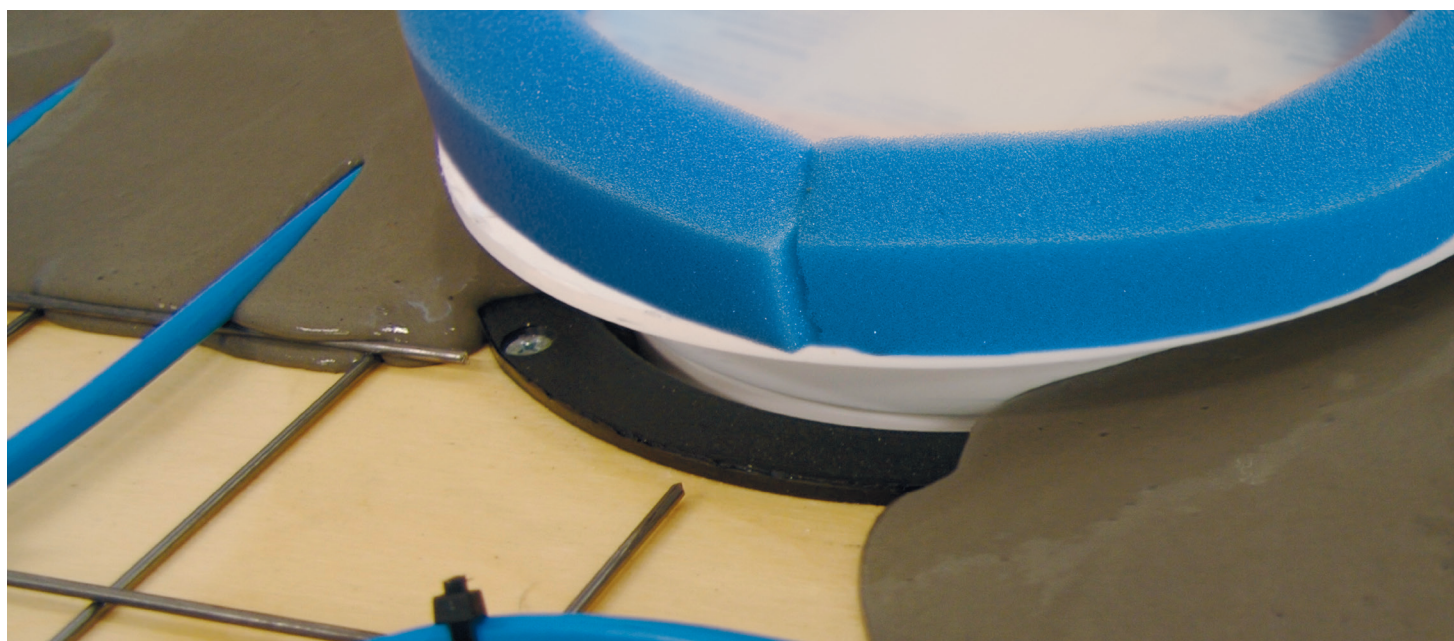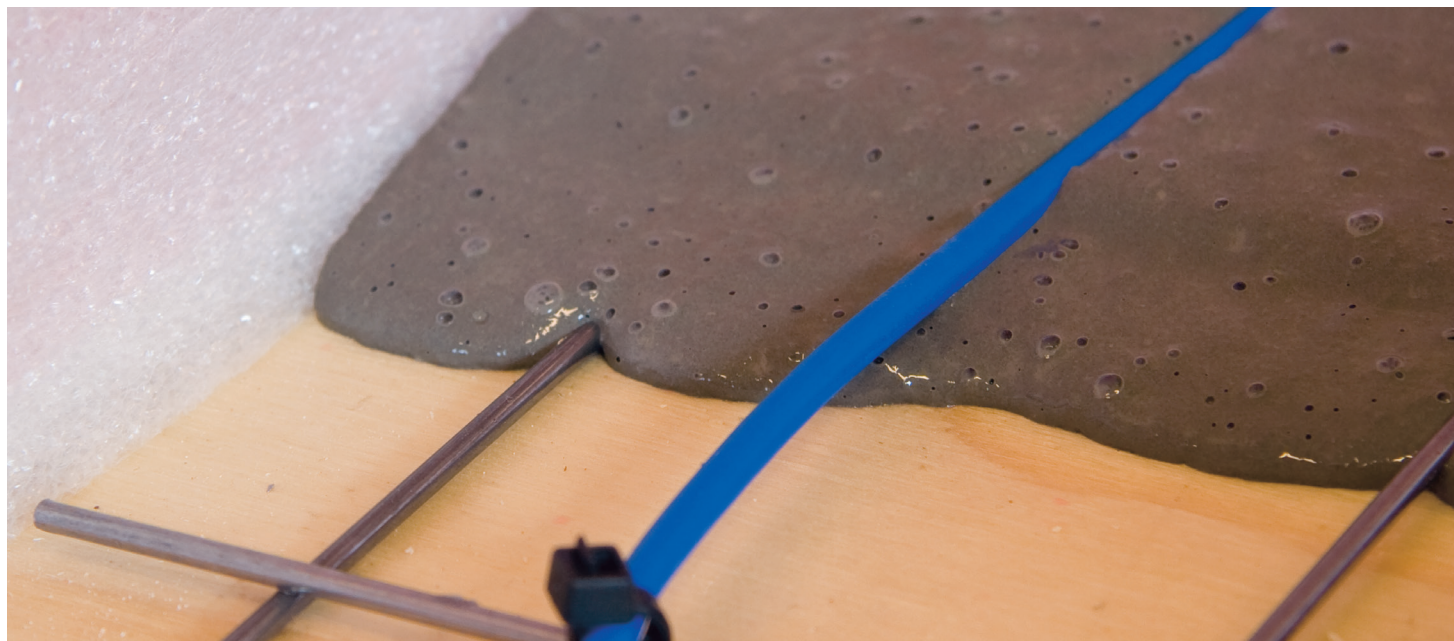



TEKNISKE DATA:

Materialforbruk:	1,7 kg/l
Vanntilsetning:	3,2 - 3,6 l/20 kg
Største kornstørrelse:	1 mm
Utleggingsstykkelse:	5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn:	>30 MPa
Bøyestrekfasthet, 28 døgn:	>7 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk:	C25
Bøyestrek:	F7
Fritt svinn, 28 døgn:	<0,05 %
Heft til primet betong:	>1,5 MPa
Flytevne (SS923519):	150-155
Flytevne (EN12706):	130-135
Bruktid:	ca. 30 min.
Gangbar:	2-4 timer
Beleggbar:	1 døgn

PRODUKTKODER:

Hey'di varenr:	2561
GTIN nr:	7054150256100
NOBB nr:	53423875

REVISJONSdato:

Dato:	13.01.22
-------	----------



Hey'di AS
Postboks 13
NO-2017 Frogner
Norge
13
01-13-0008-004-01

EN 13813

256 – Hey'di Rett På Gulvet Rapid
Floor screed

Cement-based, fibre-reinforced,
self-levelling screed for indoor use.

Compressive strength: **C25**
Flexural strength: **F7**
Resistance to fire: **A1**

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

HEY'DI AS

Adresse: Pb 13 Frogner,
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no